

Arkuszy techniczny

IGP-KORROPRIMER 6007A-A0

Podkład do farb proszkowych do aluminium i stali o dobrej odporności na UV, który doskonale harmonizuje z powłokami proszkowymi IGP do fasad.



Właściwości

- Satyna
- Gładka
- Uni, bez efektu
- Przemysłowa jakość zewnętrzna



Aprobaty materiałowe

- Qualicoat nr P-1854, aprobata dwuwarstwowa
- QSC ST2 PE-0016/IGP-KORROPRIMER 6007
- QSC HD2 PE-0018/IGP-KORROPRIMER 6007
- QSC ST2 PE-0207/IGP-KORROPRIMER 6007
- QSC ST2 PE-0204/IGP-KORROPRIMER 6007
- QSC ST2 PE-0205/IGP-KORROPRIMER 6007
- QSC HD2 PE-0202/IGP-KORROPRIMER 6007



Właściwości farby proszkowej

Wielkość ziarna:	< 100 µm
Składniki nietłotne:	> 99 %
Gęstość:	1.3 kg/l-1.6 kg/l
Okres przechowywania:	min. 18 miesięcy dla ≤ 25 °C w nieotwieranym oryginalnym opakowaniu
Odcienie kolorów:	ca. RAL 9010 ca. RAL 7035



Przetwarzanie

Przygotowanie powierzchni

Podłoże musi być wolne od olejów, smarów i produktów utleniania. Obróbka wstępna zależy od rodzaju podłoża i wymaganej ochrony antykorozyjnej. Zalecamy następujące obróbki wstępne:

Aluminium

- Bezchromowa obróbka wstępna zgodnie ze specyfikacjami GSB International i QUALICOAT
- Chromianowanie zgodnie z normą DIN EN 12487
- Anodowanie wstępne

Stal

- Czyszczenie strumieniowo-ścierne: Należy użyć elektrokorundu lub kondycjonowanego śrutu z ciętego drutu. Po obróbce strumieniowo-ściernej standardowy stopień czystości musi wynosić co najmniej SA 2 ½ (biały metaliczny połysk) zgodnie z normą DIN EN ISO 12944-4. Dalsze szczegóły można znaleźć w tej normie. Należy unikać ostrych krawędzi, zakładek itp. (patrz DIN EN ISO 12944-3).

Stal ocynkowana

- Fosforanowanie cynkowe
- Pasywacja chromem (III)
- Chromianowanie zgodnie z normą DIN EN 12487

Stosowność zastosowanej metody obróbki wstępnej powinna być na ogół wcześniej sprawdzona przez wykonawcę powłok odpowiednimi metodami badawczymi. Minimalnym wymogiem dla podłoży aluminiowych / elementów ze stali ocynkowanej jest przeprowadzenie testu wrzącej wody z następującym po nim testem przyczepności z użyciem taśmy. Odwołujemy się do wytycznych certyfikacji GSB International, Qualicoat i Qualisteelcoat. Więcej informacji: patrz także nasza specjalna ulotka dotycząca obróbki wstępnej (IGP-TI 100).

Sprzęt lakierniczy


Wszystkie dostępne na rynku systemy elektrostatyczne, zarówno systemy ładowania koronowego, jak i tribo. Przy budowie i eksploatacji lakierni proszkowych należy przestrzegać następujących przepisów: ATEX RL 2014/34/UE, EN 50177, DIN EN 16985.

Zalecana grubość powłoki

60 µm - 100 µm

Jednorodny wynik powlekania dla powłok strukturalnych lub różnice w sile krycia specyficzne dla artykułu i koloru mogą wymagać większej grubości powłoki. Należy przestrzegać odpowiednich wytycznych dotyczących stosowania. W celu wstępnego obliczenia wymaganej ilości farby proszkowej należy określić wymaganą grubość powłoki dla każdego artykułu.

Parametry utwardzania

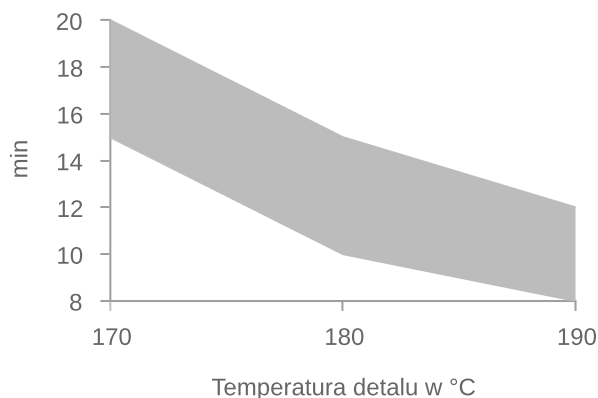

T _{Objekt}	t _{min}	t _{max}
170 °C	15 min	20 min
180 °C	10 min	15 min
190 °C	8 min	12 min

Aby uniknąć problemów z przyczepnością pośrednią w przypadku zbyt wysokiej temperatury utwardzania, temperatura powietrza obiegowego powinna być ograniczona do maks. 200°C. Podczas utwardzania grubych elementów stalowych w podwyższonych temperaturach, zaleca się jedynie wstępne żelowanie podkładu, a następnie pełne utwardzanie wraz z warstwą nawierzchniową. W przypadku utwardzania w bezpośrednio ogrzewanych piecach gazowych, konieczne jest wcześniejsze przeprowadzenie testu ze względu na pośrednią przyczepność kolejnej warstwy nawierzchniowej; prosimy o kontakt z Działem Technicznej Obsługi Klienta. W każdym przypadku zalecamy przeprowadzenie testów praktycznych dostosowanych do danego obiektu i pieca do utwardzania w celu określenia optymalnych parametrów utwardzania.

Aplikacja

Aby uzyskać optymalną powłokę i zapewnić możliwość nałożenia kolejnej warstwy, należy przestrzegać zaleceń zawartych w instrukcjach przetwarzania VR211.

Możliwość odzysku

Małe porcje proszku pochodzącego z odzysku mogą być dodawane automatycznie, jeśli to możliwe, do świeżego proszku. Ważne: Ogranicz nadmiar napyłania do absolutnego minimum.



Właściwości powłoki

Sprawdzone pod kątem

Podłoża:	Stali 0.5mm
Grubość powłoki:	60 µm - 80 µm
Temperatura detalu:	180 °C, 10 min.

Próby mechaniczne

Test przyczepności metodą siatki nacięć	Gt 0	DIN EN ISO 2409 2020-12
Test uderzenia	≥ 10 inchp.	ASTM D 2794 1993
Test tłoczności Erichsena	≥ 3 mm	DIN EN ISO 1520 2007-11



Dodatkowe informacje

Opakowanie

Pudło kartonowe 20 kg z włożoną antystatyczną torbą PE

Usuwanie i zagospodarowanie farb

Po zużyciu wyroby powlekane należy przekazać do normalnego procesu recyklingu. Metody utylizacji szlamów lub pozostałości proszków muszą być zgodne z lokalnymi przepisami urzędowymi, biorąc pod uwagę kod odpadów „080201 Odpady proszków lakierniczych” zgodnie z Europejskim Katalogiem Odpadów.

Niniejsze doradztwo techniczne odpowiada obecnemu stanowi wiedzy. Stanowi ono jednak tylko niewiążące wskazówki i nie zwalnia użytkownika z obowiązku wykonania własnych prób. Zastosowanie, użycie i przerób produktów odbywa się poza naszą kontrolą i w związku z tym wyłączną odpowiedzialność ponosi użytkownik.

Przed użyciem należy sprawdzić kartę charakterystyki substancji chemicznej. Właściwa dla produktu karta charakterystyki substancji chemicznej i informacje dotyczące dalszych działań w zakresie zarządzania ryzykiem są dostępne pod adresem: igp-powder.com