

Teknisk datablad - maskinoversat

IGP-KORROPRIMER 6007A-V0

Pulverlakeringsgrunder til aluminium og stål med god UV-bestandighed, der harmonerer perfekt med IGP-pulverlakker til facader. V-versionen er særligt velegnet til galvaniseret stål og andre afgangende underlag.



Karakteristika

- Silkeglans
- Glat finish
- Uni, uden virkning
- Industriel udvendig kvalitet
- Udstødningsoptimeret



Godkendelse af materialer

- IGP-DURA®one 56 (Primer 60) technical exterior steel DBS 918 340
- QSC ST2 PE-0016/IGP-KORROPRIMER 6007
- QSC HD2 PE-0018/IGP-KORROPRIMER 6007
- QSC ST2 PE-0207/IGP-KORROPRIMER 6007
- QSC ST2 PE-0204/IGP-KORROPRIMER 6007
- QSC ST2 PE-0205/IGP-KORROPRIMER 6007
- QSC HD2 PE-0202/IGP-KORROPRIMER 6007



Quali
Steel
Coat



Pulveregenskaber

Partikelstørrelse:	< 100 µm
Faste stoffer:	> 99 %
Tæthed:	1.3 kg/l-1.6 kg/l
Opbevaringsevne:	min. 18 måneder at ≤ 25 °C i uåbnet originalbeholder
Farvetoner:	ca. RAL 7032



Behandling

Forbehandling

Underlaget skal være fri for olie, fedt og oxidationsprodukter. Forbehandlingen afhænger af typen af substrat og den korrosionsbeskyttelse, der skal opnås. Vi anbefaler følgende forbehandling:

Aluminium

- Kromfri forbehandling i overensstemmelse med GSB og QUALICOAT kvalitets- og testspecifikationer
- Kromatering i overensstemmelse med DIN EN 12487
- Præ-anodisering

Stål

- Stålsubstrater skal blæses, helst med elektrokorund eller ståltrådsgrit. Efter sandblæsning skal standardrenhedsgraden i henhold til DIN EN ISO 12944-4, "metallisk blank", være mindst SA 2½. Yderligere detaljer kan findes i denne standard. Skarpe kanter, overlapninger osv. skal undgås, se DIN EN ISO 12944-3.

Galvaniseret stål

- Zinkfosfatering
- Krom (III)-passivering
- Kromatering i overensstemmelse med DIN EN 12487

Forbehandlingsens egnethed skal kontrolleres på forhånd af forarbejdningsevirsomheden ved hjælp af professionelle testmetoder. I denne sammenhæng henviser vi til Qualicoat-, GSB- og Qualisteelcoat-retningslinjerne. For yderligere information -> IGP TI 100 Forbehandling af metaller.

Belægningsanordninger


Alle kommercielt tilgængelige elektrostatiske systemer, både corona- og triboopladningssystemer. Følgende regler skal overholdes i forbindelse med konstruktion og drift af pulverlakeringsanlæg: ATEX RL 2014/34/EU, EN 50177, DIN EN 16985.

Anbefalet filmtykkelse

60 µm - 100 µm

Et homogent lakeringsresultat med strukturerede lakker eller farve- eller artikelspecifikke forskelle i dækkeevne kan kræve højere filmtykkelse. De relevante retningslinjer for forarbejdning skal overholdes. For en foreløbig beregning af den nødvendige pulverlakeringsmængde skal den nødvendige Filmtykkelse bestemmes for hver enkelt artikel.

Hærdningsbetingelser

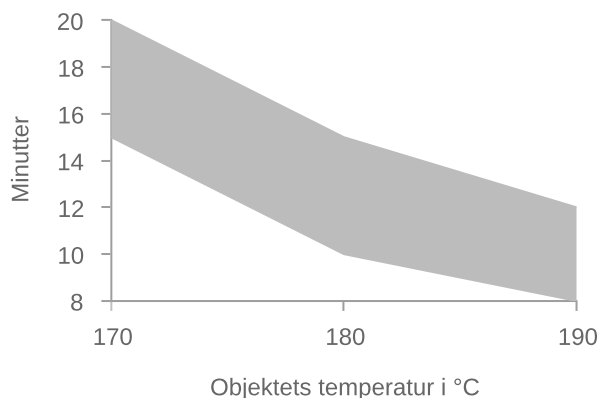

T Objekt	t _{min}	t _{maks}
170 °C	15 Minutter	20 Minutter
180 °C	10 Minutter	15 Minutter
190 °C	8 Minutter	12 Minutter

For at undgå mellemliggende vedhæftningsproblemer, hvis indbrændingstemperaturen er for høj, bør den cirkulerende lufttemperatur begrænses til maks. 200 °C.

Ved indbrænding af tykke ståldele ved høje temperaturer anbefales det, at primeren kun forglødes og derefter indbrændes helt sammen med topcoaten.

Ved indbrænding i direkte opvarmede gasovne er det nødvendigt med en test på forhånd på grund af mellemliggende vedhæftning af den efterfølgende topcoat; kontakt venligst vores tekniske kundeservice.

Under alle omstændigheder anbefaler vi praktiske tests, der er skræddersyet til det respektive objekt og hærdeovnen, for at bestemme de optimale hærdebetingelser.

Anvendelse

For at opnå en optimal belægning og mulighed for senere overmaling skal du følge anbefalingerne i behandlingsvejledningen VR211.

Genvindbarhed

Små mængder genbrugspulver kan tilsættes det friske pulver, om muligt automatisk. Vigtigt: Hold oversprøjtningen på et absolut minimum.



Filmegenskaber

Testet på

Underlag:	Stål, 0,5 mm
Filmtykkelse:	60 µm - 80 µm
Objektets temperatur:	180 °C, 10 min.

Mekaniske tests

Krydsskæring	Gt 0	DIN EN ISO 2409 2020-12
Uddybning af slag	≥ 10 inchp.	ASTM D 2794 1993
Erichs uddybning	≥ 3 mm	DIN EN ISO 1520 2007-11



Yderligere oplysninger

Emballage

20 kg karton med indsat antistatisk PE-pose

Fjernelse og bortskaffelse af maling

Coatede varer skal sendes til den normale genbrugsproces efter endt brug. Bortskaffelsesvejene for slam eller restpulver skal overholdes i overensstemmelse med de lokale officielle bestemmelser under hensyntagen til affaldskoden "080201, affald fra coatingpulver" i overensstemmelse med det europæiske affaldskatalog EWC.

Denne oversættelse er maskinoversat. Den tyske og engelske version af dette dokument er gældende.

Denne anvendelsesrelaterede rådgivning gives efter vores bedste overbevisning. Oplysningerne er dog ikke bindende og fritager dig ikke for at udføre dine egne tests. Anvendelse, brug og forarbejdning af disse produkter ligger uden for vores kontrol og er derfor dit ansvar.

Læs sikkerhedsdatabladet inden brug. Artikelspecifikt sikkerhedsdatablad og omfattende risikostyringsforanstaltninger findes på: [igp-powder.com](https://www.igp-powder.com)